

Федеральное государственное  
бюджетное учреждение науки  
**Дальневосточный**  
**геологический институт**  
Дальневосточного отделения  
Российской академии наук  
690022, Владивосток – 22,  
пр. 100-летия Владивостока, 159



**Far East Geological Institute**  
Far East Branch  
Russian Academy of Sciences  
Prospect 100-letya, 159,  
Vladivostok-22,  
690022 RUSSIA

Tel. (423) 2-318-750 Fax (423) 2-317-847 <http://www.fegi.ru/> E-mail: [fegi@vad.ru](mailto:fegi@vad.ru); [office@fegi.ru](mailto:office@fegi.ru)

Исходящий №




22 октября 2013 года

Геммологическая лаборатория. Тел. (4232)31-76-04

#### Экспертиза блока среднезернистого массивного габбро


Блок габбро имеет форму прямоугольного параллелепипеда с двумя полированными гранями, размер блока  $78 \times 70 \times 54$  мм.

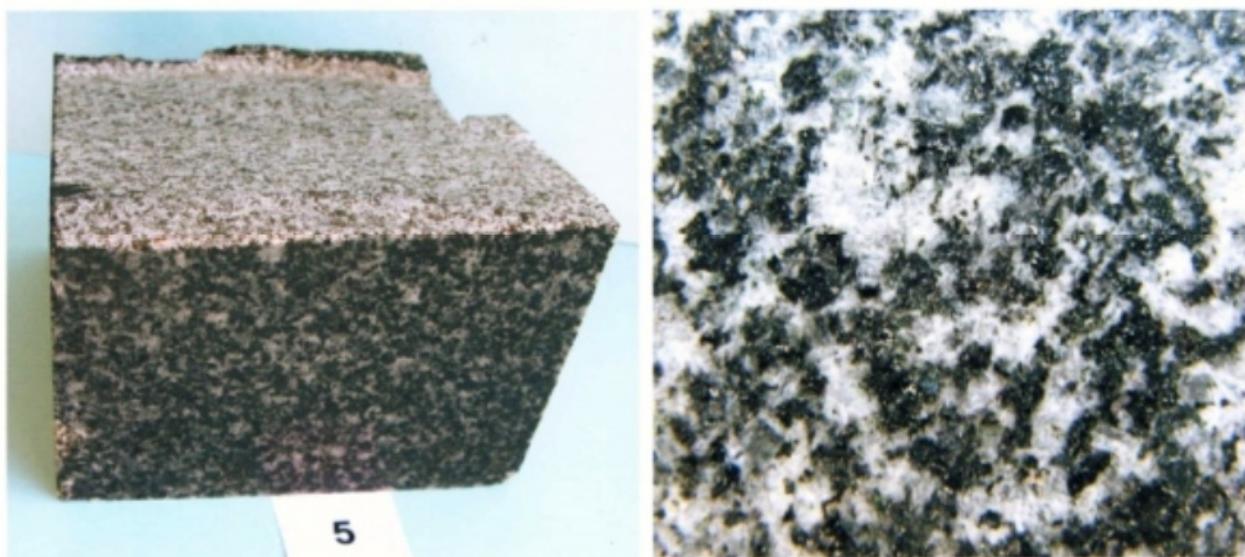

5

Цвет полированных поверхностей темно-серый, однородный, шлифованных поверхностей – серый, однородный.

Текстура габбро массивная, однородная, трещиноватость не обнаружена.

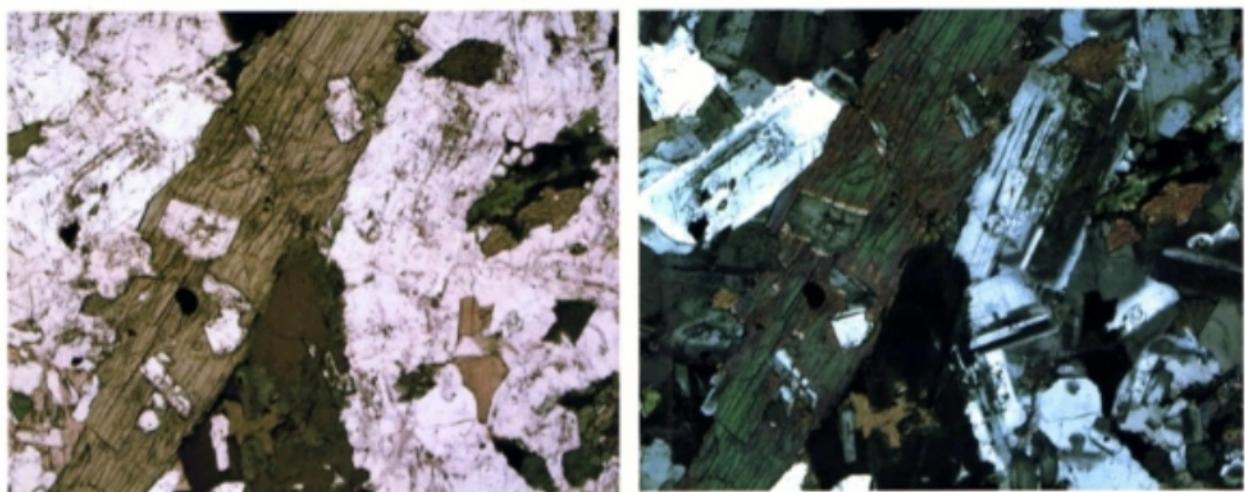

Диагностика образца габбро производилась в лабораториях института по общепринятым методикам визуально и на специальных приборах. Из спила образца изготовлен прозрачный петрографический шлиф (пластинка толщиной 0.03 – 0.05 мм) для исследования под микроскопом строения и минерального состава камня.

Дозиметрические измерения образца проводились с помощью дозиметра МКС-АТ1117М с блоком детектора БДКГ-03. Значение фона в помещении лаборатории – 10 микрорентген в час, излучение от образца – 10 микрорентген в час. Исследуемый образец габбро, по показаниям безопасности, согласно С.П.2.6.1.25-23-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» относится к 1 классу безопасности.

Структура габбро среднезернистая, участками крупнозернистая, гипидиоморфная, однородная, преобладающий размер зерен 5 – 12 мм.

Минеральный состав габбро в объемных %: плагиоклаз – лабрадор – 50; пироксен (авгит) – 30; биотит – 10; сульфиды, ильменит и магнетит – 10; примесь апатита.

Признаки выветривания не обнаружены.

Физико-механические свойства: плотность 2.8 г/см<sup>3</sup>, прочность на сжатие 1600 кг/см<sup>2</sup>, пористость не более 1%, водопоглощение не более 0.1%, морозостойкость более 50 циклов, хорошо пилится и полируется до зеркального блеска, долговечность не менее 500 лет.

Представленный на экспертизу образец габбро не содержит драгоценных металлов и драгоценных камней, не имеет признаков, принадлежащих к категориям, указанным в статье 9 Закона РФ о вывозе и ввозе культурных ценностей. Образец габбро не содержит токсичных и радиоактивных материалов, не несет закрытой геологической информации, не относится к категории «культурные ценности», не относится к категории «редкие коллекции» и может быть вывезен за рубеж или ввезен из-за рубежа. Соответствует ГОСТам 9479-69, 9479-76, 9479-98, 9480-77, 9480-89, 30629-99, относится к высокой категории качества.

Эксперт в области минералогии  
Приморского Управления  
Минкультуры России,  
эксперт-геммолог

В.А. Пахомова

